

ГОСТ Р 52781—2007
(ИСО 525:1999,
ИСО 603-1:1999—
ИСО 603-6:1999
ИСО 13942:2000)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ И ЗАТОЧНЫЕ

Технические условия

Grinding and tool-grinding wheels. Specifications

Дата введения — 2009 — 01 — 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные и заточные круги на керамической (V), бакелитовой (B), вулканической (R) связках зернистостями от F36 и мельче.
Стандарт не распространяется на круги для ручных машин.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 52381-2005 (ИСО 8486-1:1996, ИСО 6344-2:1998, ИСО 9138:1993, ИСО 9284:1992) Материалы абразивные. Зернистость и зерновой состав шлифовальных порошков. Контроль зернового состава

ГОСТ Р 52587—2006 Инструмент абразивный. Обозначения и методы измерения твердости

ГОСТ Р 52588—2006 (ЕН 12413:1999, ЕН 13743:2001) Инструмент абразивный. Требования безопасности

ГОСТ Р 52710—2007 Инструмент абразивный. Акустический метод определения твердости и звуковых индексов по скорости распространения акустических волн

ГОСТ 15.309—98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 577—68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 801—78 Сталь подшипниковая. Технические условия

ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калибранный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 3060—86 Круги шлифовальные. Допустимые неуравновешенные массы и метод их измерения

ГОСТ 3647—80 Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля

ГОСТ 4543—71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 27595—88 Материалы шлифовальные и инструменты абразивные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 30513—97 Инструмент абразивный и алмазный. Методы испытаний на безопасность

Причина — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа-

ГОСТ Р 52781—2007

циональному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
закрытая рабочая зона: Зона, в которой проводят шлифование на стационарных станках с принудительной механической подачей, включая подвод и отвод детали или шлифовального круга; при этом работающий защищен от возможного разрыва шлифовального круга.

4 Классификация и размеры

4.1 Круги следует изготавливать следующих типов:

- 1 — прямого профиля;
- 2 — кольцевые;
- 3 — с коническим профилем;
- 4 — с двухсторонним коническим профилем;
- 5 — с выточкой;
- 6 — чашечные цилиндрические;
- 7 — с двусторонней выточкой;
- 10 — с двусторонней выточкой и ступицей;
- 11 — чашечные конические;
- 12, 14 — тарельчатые;
- 20 — с выборкой;
- 21 — с двусторонней выборкой;
- 22 — с выборкой и выточкой;
- 23 — с выборкой и выточкой на одной стороне;
- 24 — с выборкой и выточкой на одной стороне и с выточкой на другой стороне;
- 25 — с выборкой и выточкой на одной стороне и выборкой на другой стороне;
- 26 — с выборкой и выточкой на обеих сторонах;
- 35 — торцовый прямого профиля;
- 36 — прямого профиля с запрессованными крепежными элементами;
- 37 — кольцевой с запрессованными крепежными элементами;
- 38 — с односторонней ступицей;
- 39 — с двусторонней ступицей.

4.2 Размеры кругов должны соответствовать указанным на рисунках 1—23 и в таблицах 1—20.

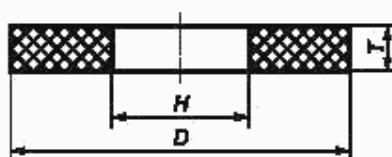


Рисунок 1 — Круги типа 1

Таблица 1

В миллиметрах

D	T	H
6	6; 10; 13	2,5
8	6; 10; 13; 16	2,5
10	6; 10; 13; 16; 20	4,0

ГОСТ Р 52781—2007

Окончание таблицы 1

В миллиметрах

D	T	H
13	4; 6; 10; 13; 16; 20	4,0; 6,0
16	6; 10; 13; 16; 20; 25; 32	6,0
20	6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32	6,0
25	6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40	6,0
32	6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50	10,0; 13,0
40	6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50	10,0; 13,0; 16,0
50	6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63	10,0; 13,0; 16,0
63	6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63	16,0; 20,0;
80	6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63	20,0; 32,0
100	1,0; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80	16,0; 20,0; 32,0
125	1,0; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80	20,0; 32,0; 50,8
150	1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100	20,0; 32,0; 50,8; 65,0
175	4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40	20,0; 32,0
180	6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63	20,0; 32,0
200	2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160	20,0; 25,0; 32,0; 50,8; 76,2
250	3,2; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125	32,0; 50,8; 76,2; 127,0
300	5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200	32,0; 50,8; 76,2; 127,0
350 (356)	6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 80; 100; 125; 150; 160; 200	76,2; 127,0; 203,2
400 (406)	6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200	127,0; 203,2
450 (457)	8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100	127,0; 203,2
500 (508)	10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 63; 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 600	127,0; 203,2; 304,8
600 (610)	10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 63; 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 600	203,2; 304,8
750 (762)	16; 20; 25; 32; 40; 50; 80; 63; 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 600	304,8
800 (813)	20; 25; 30; 40; 50; 63; 80; 100; 125	304,8
900 (914)	20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150	304,8; 400,0; (406,4)
1060 (1067)	20; 25; 30; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 150	304,8; 400,0; (406,4)
1250	50; 63; 80; 100; 125; 150	508,0

П р и м е ч а н и я .

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

3 Допускается образовывать высоту T ≥ 200 мм более чем из одного круга.

ГОСТ Р 52781—2007

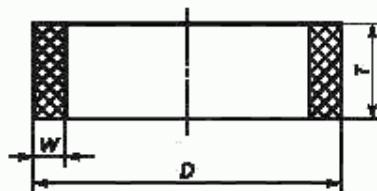


Рисунок 2 — Круги типа 2

Таблица 2

В миллиметрах.

D	T	W
125	70	18
150	80	16
180	80	20
200	75	38
200	80	38
200	90	25
200	100	20
300	80	48
300	100	32
350 (356)	125	35
400 (406)	63	48
400 (406)	125	40; 48
450 (457)	125	35; 75; 100
450 (457)	150	100
500 (508)	100	50
500 (508)	125	50
500 (508)	150	60
600 (610)	100	60
600 (610)	125	60
600 (610)	150	60

П р и м е ч а н и я .

- 1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.
- 2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

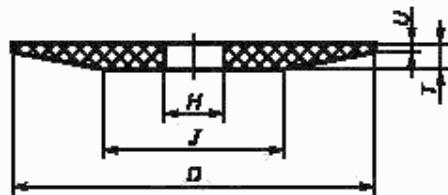


Рисунок 3 — Круги типа 3

Таблица 3

В миллиметрах

<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>J</i> <i>j</i> _z 16	<i>U</i> ± 1,0
63	10	10,0	25	3,0
80	5	13,0	40	1,0
	10	20,0	53	2,0
100	13		49	
	6		50	1,5
125	13		45	3,0
	16		60	2,0
150	7	20,0; 32,0	63	
	8	32,0; 50,8	75	
	13		90	
	16		61	
	20		5,5	
175	10	32,0	85	3,0
	10	32,0; 50,8	110	
200	13		100	
	16		145	
250	8	32,0; 76,2	234	
	10		230	
	14		125	
300	8	76,2; 127,0	290	4,0
	10		286	
	25		179	
	32		141	
350 (356)	25	76,2; 127,0	278	
	40		152	
400 (406)	25		331	5,0
	40		279	
	50		153	
450 (457)	20	127,0	338	
	25		301	
	32		249	
500 (508)	32	203,2	407	

Примечания

- 1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.
- 2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

ГОСТ Р 52781—2007

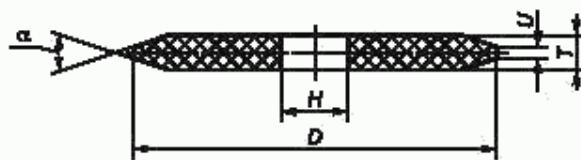


Рисунок 4 — Круги типа 4

Таблица 4

В миллиметрах

D	T	H	U $\pm 1,0$	α $+ 2^\circ$
250	10; 13; 16; 20	76,2	4	40°
300	20	127,0	5	
	25		6	
	32		8	
350	8	160,0	3	60°
	13; 25	127,0	5	
	32		8	
400	16	127,0	4	40°
	20; 25; 32		5	
	8; 10; 13		3	60°
500	32	203,2	8	40°

П р и м е ч а н и е

По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

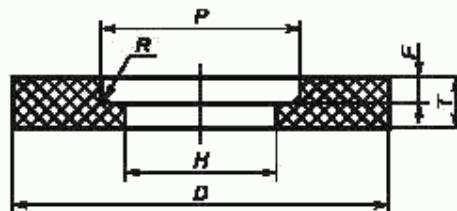


Рисунок 5 — Круги типа 5

Таблица 5

В миллиметрах

D	T	H	P	F	R_{\max}
10	13	2,5	5	6	3,2
13			8		
16	4,0	6	8		
20			10		
16	10	6,0	10	4	
	16			6	
	20			8	

ГОСТ Р 52781—2007

Продолжение таблицы 5

В миллиметрах

D	T	H	P	F	R _{max}
20	13	6,0	13	6	
	20			8	
	32			16	
	40			20	
25	10	6,0; 10,0	16	4	3,2
	16			6	
	25			10	
	32		13	16	
32	13	16,0; 10,0	16	6	
	20			8	
	25			13	
	32			12	
40	16	13,0	20	6	3,2
	25			10	
	32			16	
	40			15	
	50			25	
50	16	16,0; 20,0	32	6	3,2
	25			10	
	40			15	
	50			16	
63	25		40	10	3,2
	40			15	
	50			20	
80	32	20,0	40	16	3,2
	40		45	15	
	50			20	
	63			25	
100	32		50	16	3,2
	40			15	
	50			20	
	63			25	
125	32	20,0; 32,0	65	16	3,2
	40		63	15	
	50			20	
	63			25	
150	25		80	10; 16	3,2
	32			13	
	40			15	
	50			20	
	63			25	

ГОСТ Р 52781—2007

Продолжение таблицы 5

В миллиметрах

D	T	H	P	F	R _{max}	
175	32	32,0	90	16	3,2	
180	25		100	10		
	32			13		
200	25	32,0; 50,8; 76,2	110	10	3,2	
	32			13		
	40		110; 114	20		
	50			20		
	63		100	25		
	100					
	125		114	$\leq T/2$		
	25		160			
250	32	50,8; 76,2; 127,0	150	13	5,0	
	40			13; 20		
	63					
	100		160	$\leq T/2$		
	125					
	160					
	200					
	250					
300	40; 45	76,2; 127,0	150	13; 20	5,0	
	50			13; 25		
	63			30		
	100		190	$\leq T/2$		
	125					
	160					
	200					
	250					
350 (356)	40	76,2; 127,0	215	13	5,0	
	50					
	100					
	125					
	160					
	200		203	$\leq T/2$		
	250					
	315					
	400					
	500					
400 (406)	600					
	25	127,0; 203,2	280			
	40		215; 280	13		
	50		215	13; 25		

Продолжение таблицы 5

В миллиметрах

<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>P</i>	<i>F</i>	<i>R_{max}</i>
400 (406)	63	127,0; 203,2	280	$\leq T/2$	
	100				
	125				
	160				
	200				
	250				
450 (457)	40	215, 280	400	13	5,0
	50				
	63				
	80				
500 (508)	40	203,2	400	$\leq T/2$	
	50				
	63				
	80				
	100				
	125				
	160				
	200				
	250				
	315				
	400				
	500				
600 (610)	600	203,2	400	$\leq T/2$	
	63				
	80				
	100				
	125				
	160				
	200				
	250				
	315				
	400				
	500				
750 (762)	600	304,8	400	$\leq T/2$	8,0
	63				
	80				
	100				
	125				
	160				
	200				
	250				
	315				
	400				
	500				
	600				

ГОСТ Р 52781—2007

Окончание таблицы 5

В миллиметрах

D	T	H	P	F	R _{max}
800 (813)	63	304,8	450	13	8,0
	80			25	
	100			50	
900 (914)	63			13	
	80			25	
	100			50	
1060 (1067)	63	304,8; 508,0	455; 720	13	
	80			25	
	100			50	
	125			60	
	150			70	

П р и м е ч а н и я

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

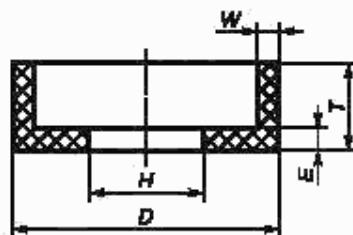


Рисунок 6 — Круги типа 6

Таблица 6

В миллиметрах

D	T	H	W	E _{min}
40	25	13,0	4	5
50	32		5	8
80	40		6	10
100	50	20,0	8	10
125	63	20,0; 32,0	8; 13	13; 16
150	80	32,0; 50,8	10; 16	16; 20
180		32,0; 76,2	16; 20	16; 20
200	40; 63; 80; 100; 125	32,0; 50,8; 76,2	16; 18; 20	13; 16; 20; 25
250	100; 125	76,2; 127,0	25	25
300		127,0		

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

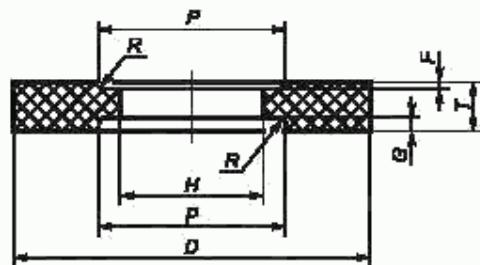


Рисунок 7 — Круги типа 7

Таблица 7

В миллиметрах

<i>D</i>	<i>T</i>	<i>H</i>	<i>P</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>R_{max}</i>			
100	25	32,0	88	8	8	5,0			
125	40		109	16	16				
200	25		184	8	8				
	40			16	16				
250	80	76,2		20	20	5,0			
	160			40	35				
300	40	76,2; 127,0	150	6	6				
	50			10	10				
	63			<i>F + G ≤ T/2</i>					
	100		190	<i>F + G ≤ T/2</i>					
	125								
	40								
350 (356)	50	127,0	215	10	10				
	40								
400 (406)	50	127,0; 203,2	215	<i>F + G ≤ T/2</i>					
	65			<i>F + G ≤ T/2</i>					
	100								
	125								
	160		280	<i>F + G ≤ T/2</i>					
	200			<i>F + G ≤ T/2</i>					
	250								
450 (457)	50			10	10				
	63	127,0; 203,2	215; 280	13	13				
	80								
500 (508)	40	203,2; 304,8	400	10	10	5,0			
	50								
	63		13						
	80			13	13				

ГОСТ Р 52781—2007

Окончание таблицы 7

В миллиметрах

D	T	H	P	F	G	R _{max}			
500 (508)	100	203,2; 304,8	400	$F + G \leq T/2$		5,0			
	125			10	10				
	160			13	13				
	200			13	13				
	250			13	25				
	315			$F + G \leq T/2$					
	400			$F + G \leq T/2$					
	500			$F + G \leq T/2$					
	600			$F + G \leq T/2$					
	50			$F + G \leq T/2$					
600(610)	63	203,2; 304,8	400	10	10	5,0			
	80			13	13				
	100			13	13				
	125			13	25				
	160			$F + G \leq T/2$					
	200			$F + G \leq T/2$					
	250			$F + G \leq T/2$					
	315			$F + G \leq T/2$					
	400			$F + G \leq T/2$					
	500			$F + G \leq T/2$					
	600			$F + G \leq T/2$					
	63		375	16	16	8,0			
	80			13	13				
	100			13	25				
	125			$F + G \leq T/2$					
750 (762)	160	304,8	400	$F + G \leq T/2$					
	200			$F + G \leq T/2$					
	250			$F + G \leq T/2$					
	315			$F + G \leq T/2$					
	400			$F + G \leq T/2$					
	500			$F + G \leq T/2$					
	600			$F + G \leq T/2$					
	63		375	16	16				
	80			13	13				
	100			13	25				
900 (914)	63	304,8	375	16	16	8,0			
	80			13	13				
	100			13	25				
	63		450	13	13				
	80			13	25				
1060 (1067)	100	304,8; 508,0	455: 720	13	13	8,0			
	125			25	25				
	150			30	30				
П р и м е ч а н и я									
1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.									
2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.									
3 Допускается образовывать высоту $T \geq 200$ мм более чем из одного круга.									

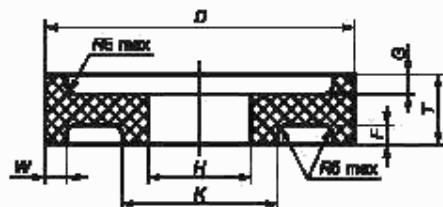


Рисунок 8 — Круги типа 10

Таблица 8

В миллиметрах

D	T	H	K $+3$	$F = G$	W $\pm 0,8$
150	8	32,0	65	2	6
	10			3	
	16	50,8		5	
200	10	32,0	125	3	8
	16			5	
250	10	76,2	180	3	10
	20			5	
300	10	127,0	180	3	10
	16			5	

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

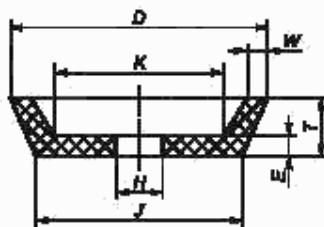


Рисунок 9 — Круги типа 11

Таблица 9

В миллиметрах

D	T	H	J $J_{\pm 16}$	K $J_{\pm 16}$	W	E_{\min}
50	32	13,0	27	22	4	8
			57	46	6	
100	25	20,0	71	50	10	10
	40	20,0; 32,0		58	8	10
125	50	32,0	96	81	13	19
			87	70		
			100	56		
150	40	32,0	83	70	16	16
			114	96	10	13
175	63	32,0	71; 100	88	19	19
180	50	32,0	144	120	13	13
250	140	100,0	200	155	30	40
300	150	150,0	247	190	35	

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

ГОСТ Р 52781—2007

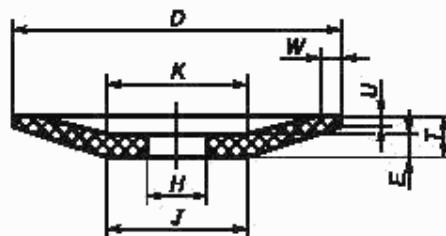



Рисунок 10 — Круги типа 12

Таблица 10

В миллиметрах

D	T	H	$J = K$ $j_x 16$	W	E_{\min}	U $\pm \frac{1}{2}$
80	10	13,0	31	4	6	2,5
100	13	20,0	36	5	7	3,2
125	13	20,0; 32,0	61	6	7	3,2
150	16	32,0	66	8	9	3,2
180	20	32,0	76	10	11	3,2
200	20	32,0	90	10	12	3,2
250	25	32,0	100	13	12	6,0

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

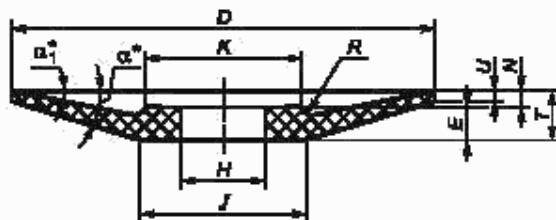

* Размеры для справки.


Рисунок 11 — Круги типа 14

Таблица 11

Размеры в миллиметрах


D	T	H	K $j_x 16$	N $\pm \frac{1}{2}$	U $\pm \frac{1}{2}$	R_{\max}	α	α_1	E	J $j_x 16$		
100	10	20	40	4	3	3	15°	10°	6	48		
			80	—			30°	7°	10	122		
150	16	32	60	6	4		15°	10°		60		
			80	8						12	80	
200	20	32	100	10	6				15	108		
			120	—						25	220	
250	25	32	140	10	2	6	30°	7°	40	274		
			160	—			45°			12		
300	30	32	180	—	2	12	10°	7°	40	360		
			200	—						25		
350	40	32	220	—	2	12	10°	7°	40	450		
			240	—						25		

П р и м е ч а н и е — По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

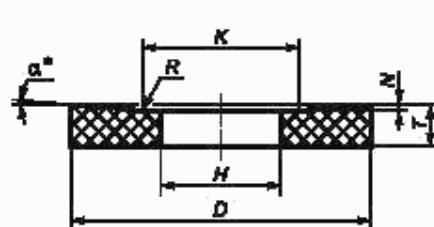

* Размер для справок.

Рисунок 12 — Круги типа 20

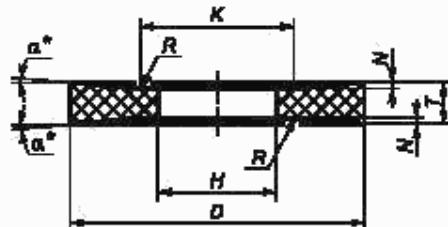

* Размер для справок.

Рисунок 13 — Круги типа 21

Таблица 12

В миллиметрах


D	T	H	K + 3,2	α	N + 0,8	$R_{\text{шип}}$		
250	13; 16; 20; 25; 32; 40	76,2	150	2°	2	3,2		
				4°	4			
		127,0	190	2°	1	5,0		
				4°	2			
300	13; 16; 20; 25; 32; 40; 50	76,2	150	2°	3	3,2		
				4°	5			
		127,0	190	2°	2	5,0		
				4°	4			
300 (356)	20; 25; 32; 40; 50; 63	127,0	215	2°	2			
400 (406)	20; 25; 32; 40; 50; 63; 80			4°	5			
450 (457)				2°	3			
500 (508)				4°	7			
600 (610)				2°	4			
750 (762)	32; 40; 50; 63; 80; 100; 125	304,8	280	4°	8			
	2°			3				
	4°			6				
	2°			2				
	4°			4				
	400	304,8	2°	2	8,0			
			4°	4				
			2°	4				
			4°	7				
			2°	4				
			4°	7				
			2°	6				
			4°	13				

П р и м е ч а н и я

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.


2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

ГОСТ Р 52781—2007

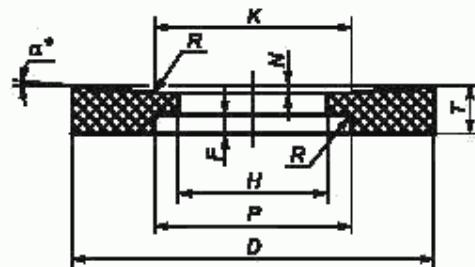

* Размер для справок.

Рисунок 14 — Тип 22.

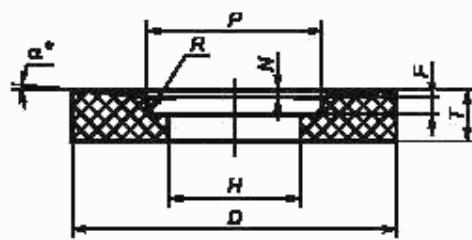

* Размер для справок.

Рисунок 15 — Тип 23.

Таблица 13.

В миллиметрах

D	T	H	$K = P + 3,2$	F	α	$N + 0,8$	R_{\max}	
300	40; 50	76,2; 127,0	150	13	2	3	5,0	
					4	5		
					2	3		
					4	5		
					2	2		
	350 (356)	127,0	190		4	4		
					2	2		
					4	5		
					2	2		
					4	5		
400 (406)	40; 50	127,0	215		2	3	5,0	
					4	7		
					2	3		
					4	7		
					2	4		
			25	4	8			
				2	4			
				4	8			
	450 (457)	40; 50; 63; 80	127,0; 203,2	13	2	3	5,0	
					4	6		
					2	3		
					4	6		
					2	3		
				25	4	6		
					2	3		

ГОСТ Р 52781—2007

Окончание таблицы 13


В миллиметрах

D	T	H	$K = P + 3,2$	F	a	$N + 0,8$	R_{\max}
500 (508)	40; 50; 63; 80	203,2; 304,8	400	13	2	2	8,0
					4	4	
					2	2	
					4	4	
					2	2	
					4	4	
				25	2	2	
					4	4	
					2	4	
					4	7	
600 (610)	63; 80; 100	203,2; 304,8	400	13	2	4	8,0
					4	7	
					2	4	
				25	4	7	
					2	4	
					4	7	
750 (762)	63; 80; 100	304,8	400	13	2	6	8,0
					4	13	
					2	6	
				25	4	13	
					2	6	
					4	—	

Примечания

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

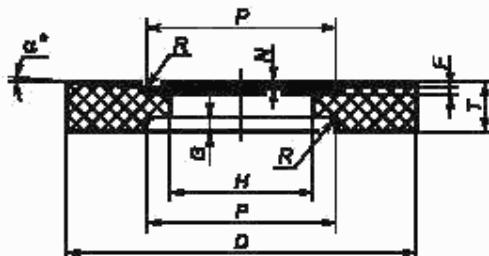

* Размер для опрессок.

Рисунок 16 — Круги типа 24

Таблица 14

В миллиметрах

D	T	H	$P + 3,2$	F	G	a	$N + 0,8$	R_{\max}
300	40; 50	76,2; 127,0	150; 190	6	6	2	2	5,0
						4	4	
				10	10	2	3	
						4	—	

ГОСТ Р 52781—2007

Окончание таблицы 14


В миллиметрах

D	T	H	P + 3,2	F	G	α	N + 0,8	R _{max}				
350 (356)	40; 50	127,0	215	6	6	2	2	5,0				
						4	5					
	400 (406)					2	3					
						4	7					
450 (457)	50; 63; 80	127,0; 203,2	215; 280	10	13	2	3	8,0				
						4	6					
				13		2	3					
						4	6					
						2	2					
500 (508)	40; 50; 63; 80	203,2; 304,8	400	6	6	4	4	8,0				
						2	2					
				13	13	4	4					
						2	4					
600 (610)	50; 63; 80; 100	304,8	400	6	6	4	7	8,0				
						2	4					
				13	13	4	—					
						2	4					
						4	7					
750 (762)	80; 100	304,8	400	25	25	2	4	8,0				
						4	7					
				13	13	2	6					
						4	13					
				25	25	2	6					
						4	—					

П р и м е ч а н и я

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

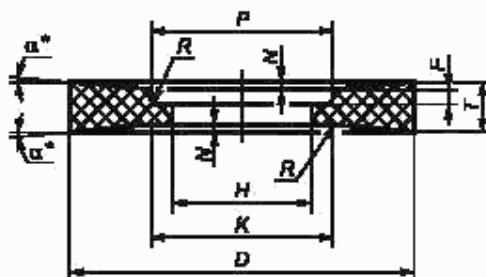

*Размер для справок.

Рисунок 17 — Круги типа 25

Таблица 15

В миллиметрах


D	T	H	$K = P + 3,2$	F	a	$N + 0,8$	R_{\max}	
300	40; 50	76,2; 127,0	150	13	2	3	5,0	
			190		4	5		
		127,0	215		2	4		
					4	4		
					2	2		
					4	5		
					2	3		
					4	6		
			25		2	4		
		127,0; 203,2			4	8		
450 (457)	40; 50; 63; 80				2	4	5,0	
	280		4		7			
			2		3			
			4		6			
	13		2		3			
			4		6			
			2		3			
			4		6			
500 (508)		203,2; 304,8	400	13	2	2	8,0	
					4	4		
					2	2		
					4	4		
				25	2	4		
					4	7		
					2	4		
					4	—		
600 (610)	63; 80; 100	304,8	40	13	2	6	8,0	
					4	—		
				25	2	6		
					4	—		
			40	13	2	6		
					4	—		
				25	2	5		
					4	—		
750 (762)			40	13	2	5	8,0	
					4	—		
				25	2	6		
					4	—		

Примечания.

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице..

2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

ГОСТ Р 52781—2007

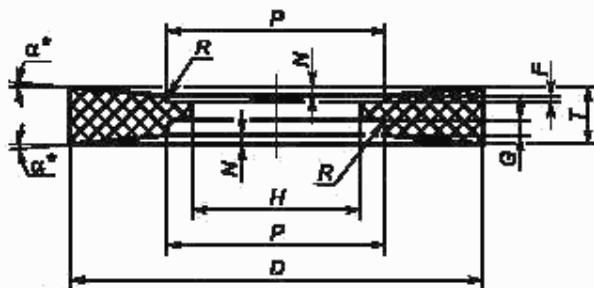

* Размер для спарки.

Рисунок 18 — Круги типа 26

Таблица 16

В миллиметрах

D	T	H	P + 3,2	F	G	a	N + 0,8	R_{\max}					
300	40; 50	76,2; 127,0	150: 190	6	6	2	2	5,0					
				10	10	4	4						
		127,0	215	6	6	2	2						
						4	5						
						2	3						
						4	6						
				10	13	2	4						
						4	8						
450 (457)	50; 63; 80	127,0; 203,2	215; 280			2	3	8,0					
						4	6						
			13	13	2	4							
					4	8							
					2	3							
					4	6							
			6	6	2	2							
					4	4							
500 (508)	40; 50; 63; 80	203,2; 304,8			400			2	2	8,0			
								4	4				
			13	13	2	2							
					4	4							
					2	4							
					4	7							
			13	25	2	4							
					4	—							
600 (610)	50; 63; 80; 100	304,8			400			2	4	8,0			
								4	7				
			13	25	2	6							
					4	13							
					2	6							
			25	25	4	—							
					4	—							
П р и м е ч а н и я													
1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.													
2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.													

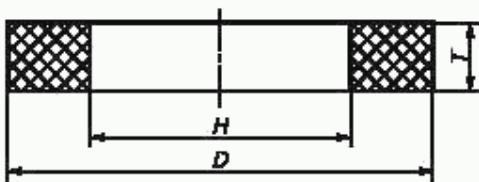


Рисунок 19 — Круги типа 35

Таблица 17

В миллиметрах

D	T	H_{\max}
350 (356)	63; 80	203,2
400 (406)		254,0
450 (457)		304,8
500 (508)		400,0
600 (610)		508,0
750 (762)		
900 (914)	80	

Примечания

- 1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.
- 2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

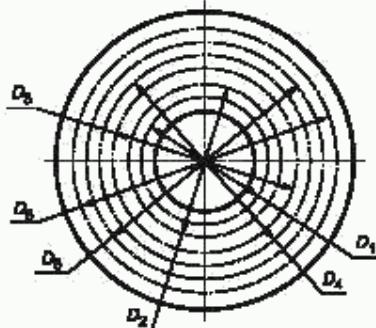
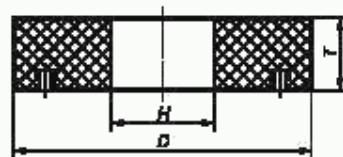


Рисунок 20 — Круги типа 36

Таблица 18

Размеры в миллиметрах

D	T	H_{\max}	Крепежные элементы					
			D_1 / Колич.	D_2 / Колич.	D_3 / Колич.	D_4 / Колич.	D_5 / Колич.	D_6 / Колич.
350 (356)	63; 80	120	177,8/4 при 90°	304,8/8 при 45°	—	—	—	—
400 (406)		140	190,5/5 при 72°	323,85/10 при 36°				
450 (457)	63; 80;	50	101,6/3 при 120°	203,2/5 при 72°	279,4/5 при 72°	374,65/10 при 36°	—	—
500 (508)		100	107,95/3 при 120°	203,2/6 при 60°	304,8/6 при 60°	431,8/12 при 30°		
600 (610)	80; 100	150	203,2/6 при 60°	330,2/6 при 60°	457,2/6 при 60°	558,8/12 при 30°	—	—
750 (762)		50	107,95/3 при 120°	279,4/8 при 45°	457,2/12 при 30°	558,8/12 при 30°	673,1/16 при 22°30'	
900 (914)	80; 100		330,2/8	508,0/12	711,2/16	832,2/18	—	914,4/24
1060 (1067)		280	330,2/8	508,0/12	609,6/8	711,2/16	838,2/4	

Примечания

- 1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.
- 2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

ГОСТ Р 52781—2007

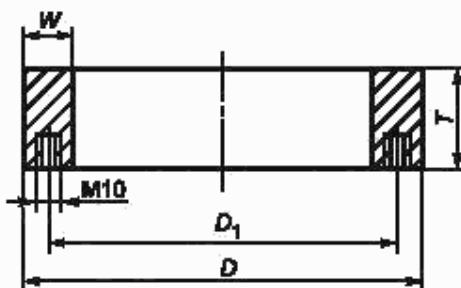


Рисунок 21 — Круги типа 37

Таблица 19

Размеры в миллиметрах

D	T	W	Крепежные элементы	
			D_1	Количество
300	100	50	250	6 при 60°
350 (356)			300	8 при 45°
400 (406)			350	
450 (457)			400	10 при 36°
500 (508)			450	
600 (610)			540	12 при 30°

П р и м е ч а н и я

1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размерами, отличными от указанных в таблице.

2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.

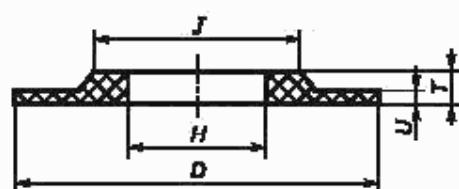


Рисунок 22 — Круги типа 38

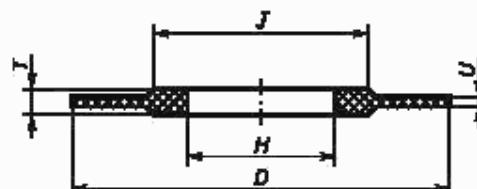


Рисунок 23 — Круги типа 39

Таблица 20

В миллиметрах

D	J + 5	T	U	H
260	180	13	3; 5; 8	76,2
	190			127,0
	180	20		76,2
	190		13	127,0

ГОСТ Р 52781—2007

Окончание таблицы 20

В миллиметрах

<i>D</i>	<i>J</i> + 5	<i>T</i>	<i>U</i>	<i>H</i>			
300	180	13	5; 8	76,2			
	220			127,0			
	180	20	13	76,2			
	220			127,0			
350 (356)		245	8	127,0			
			13; 20				
			8				
			13				
400 (406)		245	20				
			25				
			32				
			20				
450 (457)		245	8				
			13				
			20				
			32				
500 (508)		420	25	203,2; 304,8			
			32				
			25				
			32				
600 (610)		420	20				
			25				
			40				
			32				
750 (762)		550	32	304,8			
			40				
			50				
			32				
900 (914)		550	13; 20				
			40				
			50				
			32				
1060 (1067)		550	13; 20				
			40				
			50				
			32; 40				
П р и м е ч а н и я							
1 По заказу потребителя допускается изготавливать круги размёрами, отличными от указанных в таблице.							
2 Размеры, заключенные в скобках, применять не рекомендуется.							

4.3 В условных обозначениях кругов типов 2 и 37 указывают размеры $D \times T \times H$; кругов остальных типов — $D \times T \times H$.

При мер у с л о в н о г о обозначения круга типа 2 наружным диаметром $D = 300$ мм, высотой $T = 80$ мм, шириной рабочей части $W = 48$ мм, из нормального электрокорунда марки 14A, зернистостью F54, твердостью L, номером структуры 7, на керамической связке V, с предельной рабочей скоростью 50 м/с, 2-го класса неуравновешенности:

Круг 2 300×80×48 14A F54 L 7 V 50 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781—2007

При мер у с л о в н о г о обозначения круга типа 1 наружным диаметром $D = 300$ мм, высотой $T = 20$ мм, диаметром посадочного отверстия $H = 76,2$ мм, из белого электрокорунда марки 25A,

ГОСТ Р 52781—2007

зернистостью F60, твердостью K, номером структуры 6, на керамической связке V, с предельной рабочей скоростью 40 м/с, 2-го класса неуравновешенности:

Круг 1 300 × 20 × 76,2 25A F60 K 6 V 40 м/с 2 кл. ГОСТ Р 52781—2007

5 Технические требования

5.1 Круги следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Круги могут быть изготовлены из электрокорундовых (А), в том числе из циркониевого электрокорунда (Z), а также карбидкремниевых (С) абразивных материалов.

5.3 Круги следует изготавливать зернистостями F36 — F220 по ГОСТ Р 52381 и М63 — М10 по ГОСТ 3647.

5.4. Точность изготовления кругов должна соответствовать нормам, указанным в таблице 21.

Таблица 21

В миллиметрах

Размер	Пред. откл.
Наружный диаметр D: до 8 включ. св. 8 » 20 » » 20 » 50 » » 50 » 125 » » 125 » 300 » » 300 » 762 » » 762	± 0,5 ± 0,3 ± 0,8 ± 0,5 ± 1,2 ± 0,8 ± 2,0 ± 1,2 ± 3,2 ± 2,0 ± 5,0 ± 3,2 ± 8,0 ± 5,0
Высота T; U: до 1,6 включ. св. 1,6 » 5,0 » » 5,0 » 16 » » 16 » 50 » » 50 » 160 » » 160	± 0,2 ± 0,4 ± 0,8 ± 1,5 ± 2,0 ± 3,5
Диаметр посадочного отверстия H (кроме кругов типа 36); до 50,8 включ. св. 50,8 » 80 » » 80 » 180 » » 180 » 250 » » 250 » 315 » » 315 » 400 » » 400 » 508 » » 508	+ 0,16 + 0,19 + 0,25 + 0,29 + 0,32 + 0,36 + 0,40 + 0,44
Диаметр центрального отверстия кругов типа 36: до 120 включ. св. 120 » 260 » » 260	± 1,5 ± 2,0 ± 3,2
Диаметр выточки P: до 8 включ. » 8 » 20 » » 20 » 50 » » 50 » 125 » » 125 » 315 » » 315	+ 0,8 + 1,2 + 2,0 + 3,2 + 5,0 + 8,0
Высота выточки F; G: до 5 включ. » 5 » 16 » » 16 » 50 » » 50	+ 0,8 + 1,6 + 2,4 + 3,2

ГОСТ Р 52781—2007

Окончание таблицы 21

В миллиметрах

Размер	Пред. откл.
Ширина W (кроме кругов типов 2, 37): до 6 включ. св. 6 × 20 × × 20 × 32 × × 32	± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 1,6
Ширина W кругов типов 2, 37: до 25 включ. св. 25 × 50 × × 50	± 1,5 ± 2,0 ± 2,4
Толщина E : до 6 включ. св. 6 × 20 × × 20 × 32 × × 32	+ 0,8 + 1,2 + 1,8 + 2,4

* Для бесцентрового шлифования, резьбошлифования, зубошлифования, шлицешлифования, шарошлифования, профильного шлифования, шлифования коленчатых валов, врезного шлифования.

5.5 Наружный диаметр D круга, работающего в комплекте, не должен иметь отклонение более чем 1 мм в пределах одного комплекта.

5.6 Допуск радиального и торцевого биения кругов не должен превышать значений, указанных в таблице 22.

Таблица 22

В миллиметрах

D	Допуск	
	радиального биения	торцевого биения
До 8 включ.	0,3	—
Св. 8 × 20 ×	0,3	0,2
× 20 × 50 ×	0,3	0,2
× 50 × 125 ×	0,4	0,2
× 125 × 300 ×	0,5 0,4*	0,3 0,2*
× 300 × 762 ×	0,6 0,5*	0,3 0,2*
× 762	0,8 0,6*	0,4 0,3

* Для бесцентрового шлифования, резьбошлифования, зубошлифования, шлицешлифования, шарошлифования, профильного шлифования, шлифования коленчатых валов, врезного шлифования.

5.7 Классы неуравновешенности кругов не должны быть более указанных в таблице 23.

Таблица 23

D, мм	Классы неуравновешенности кругов с предельной рабочей скоростью v_s , м/с		
	До 40	Св. 40 до 63	Св. 63
До 125	3	2	2
Св. 125 × 300 включ.	2	2	1
× 300 × 610 ×	2	2	1
× 610	3	2	2

5.8 Круги изготавливают твердостями от F до Z по ГОСТ Р 52587 и звуковыми индексами от 19 до 75 по ГОСТ Р 52710.

ГОСТ Р 52781—2007

5.9 Внешний вид кругов

Не допускаются:

- трещины, повреждения кромок, раковины;
- инородные включения размерами более 1 мм в количестве более 4 на участке 100 см².

5.10 Допускается изготавливать круги типов 6, 11 с максимальным радиусом закругления внутренних торцовой и боковой поверхностей, равным 5 мм и максимальной фаской на наружной боковой поверхности кругов типа 11, равной 2 мм.

5.11 Требования надежности

Коэффициенты шлифования кругов и параметры шероховатости обработанной поверхности указаны в приложении А.

5.12 Маркировка

5.12.1 Маркировка кругов — в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52588.

5.12.2 Место нанесения маркировки

Маркировку наносят:

- на этикетку круга диаметрами от 50 до 250 мм в соответствии с перечислениями а, б, с, в, f, g, h, k, l, m по ГОСТ Р 52588.
- на торцовую поверхность круга диаметрами более 250 мм в соответствии с перечислениями а, с, d, g, k, l, m по ГОСТ Р 52588.
- на групповую потребительскую тару с кругами диаметрами менее 50 мм в соответствии с перечислениями а-т по ГОСТ Р 52588.

П р и м е ч а н и я

1 Не маркируют тип круга, букву F в обозначении зернистости, класс неуравновешенности.

2 Допускается наносить маркировку на этикетку кругов диаметрами более 250 мм.

3 Номер партии, дату выпуска допускается наносить на обратной стороне круга.

4 Дату выпуска кругов на керамической связке диаметрами более 250 мм допускается не наносить.

5 Маркировку кругов типов 2, 6, 11, 12, 14, 37 и на кругах диаметрами от 50 до 200 мм допускается наносить на периферии круга.

5.12.3 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

5.13 Упаковка

5.13.1 Круги высотой до 40 мм упаковывают в групповую потребительскую тару. В качестве групповой потребительской тары используют коробки, пакеты или другие виды тары, предохраняющие круги от повреждений.

В групповую потребительскую тару упаковывают круги одного размера, одной характеристики и одной партии.

5.13.2 Каждый круг высотой не менее 40 мм упаковывают в индивидуальную потребительскую тару. В качестве индивидуальной потребительской тары используют коробки или другие виды тары, предохраняющие круги от повреждений.

5.13.3 На групповую или индивидуальную потребительскую тару наклеивают этикетку со сведениями по ГОСТ Р 52588. На этикетке групповой потребительской тары дополнительно указывают количество упакованных кругов.

5.13.4 Круги в индивидуальной или в групповой потребительской таре плотно укладывают в транспортную тару. При укладке в транспортную тару должны быть приняты меры, предохраняющие круги от атмосферных осадков, а также исключающие их перемещение и повреждение.

В качестве транспортной тары используют деревянные ящики, поддоны (европоддоны) или специальные поддоны.

П р и м е ч а н и е — Допускается упаковывание кругов диаметрами более 350 мм без индивидуальной потребительской тары в транспортную тару.

5.13.5 Масса брутто транспортной тары с кругами не должна превышать 60 кг (за исключением случаев, когда собственная масса одного круга равна или превышает 60 кг).

П р и м е ч а н и е — Масса брутто транспортной тары, поддона с кругами при загрузке и выгрузке электропогрузчиком (транспортной тележкой-подъемником) не должна превышать 1 т.

6 Требования безопасности

6.1 Механическая прочность круга должна обеспечивать его работу с предельными рабочими скоростями v_s , указанными в таблице 24.

Таблица 24

Тип круга	Размер, мм	Вид подачи	Пределная рабочая скорость круга v_s , м/с, на сензах		
			V	B	R
1	$H \leq 0,67D$	Механическая	35; 40; 50; 63	35; 40; 50; 63	35; 40; 50; 63
			80	80	80
	$H \leq 0,50D$	Механическая в закрытой рабочей зоне	125	100	100
	$H \leq 0,67D$	Ручная	35	35; 40; 50	35; 40; 50
	$H \leq 0,50D$		—	63	63
	$H \leq 0,33D$		—	—	80
2	$W \leq 0,17D$	Механическая	25; 32; 35; 63	25; 32; 35; 40; 63	—
		Ручная	32; 35	35; 40; 50	
3	$H \leq 0,67D$	Механическая	35; 40; 50; 63	35; 40; 50; 63	50; 63
			80	80	80
	$H \leq 0,50D$	Механическая в закрытой рабочей зоне	125	100	100
	$H \leq 0,67D$	Механическая	35; 40; 50; 63	35; 40; 50; 63	50; 63
5	$H \leq 0,67D$	Механическая	35; 40; 50; 63	35; 40; 50; 63	50; 63
			80	80	80
	$H \leq 0,50D$	Механическая в закрытой рабочей зоне	100	100	100
6	$E \leq 0,20T$	Механическая	32; 40; 63	32; 40; 63	32; 40; 63
		Ручная	32	40; 50	40
7	$H \leq 0,67D$	Механическая	35; 40; 50; 63	35; 40; 50; 63	50; 63
	$H \leq 0,50D$	Механическая в закрытой рабочей зоне	80; 100	80; 100	80; 100
10	$H \leq 0,67D$	Механическая	35; 50	35; 50	35; 50
11	$E \leq 0,20T$	Механическая	32; 50	32; 40; 50	40; 50
		Механическая в закрытой зоне	63	80	63
		Ручная	32	40	40
	$E \leq 0,50T$	Механическая	32; 50	32; 40; 50	40; 50
12; 14	$E \leq 0,50T$	Механическая в закрытой рабочей зоне	63	80	63
		Ручная	32	40	40
		Механическая	32; 50	32; 40; 50	40; 50
20; 21; 22; 23; 24; 25; 26	$H \leq 0,67D$	Механическая	35; 40; 50; 63	35; 40; 50; 63	35; 40; 50; 63
	$H \leq 0,50D$		80	80	80
	$H \leq 0,67D$	Механическая в закрытой рабочей зоне	40	50	50
	$H \leq 0,50D$	Механическая в закрытой рабочей зоне	100	100	100
35; 36	$H \leq 0,67D$	Механическая	32; 35; 63	32; 35; 50; 63	—
		Ручная	32	50	
37	$W \leq 0,17D$	Механическая	32; 63	50; 63	—
		Ручная	32	50	

ГОСТ Р 52781—2007

Окончание таблицы 24

Тип круга	Размер, мм	Вид подачи	Предельная рабочая скорость круга v_z , м/с, на связках		
			V	B	R
38; 39	$H \leq 0,67D$ $U \leq 0,025D$	Механическая	40	50	50
	$H \leq 0,67D$ $U \leq 0,005 D$		63	63	63
	$H \leq 0,50D$ $U \leq 0,005D$		80	80	80
	$H \leq 0,67D$ $U \leq 0,025D$	Механическая в закрытой рабочей зоне	40	50	50
	$H \leq 0,50D$ $U \leq 0,005D$		125	100	100

6.2 Остальные требования безопасности — по ГОСТ Р 52588, ГОСТ 30513.

7 Правила приемки

7.1 Для контроля соответствия кругов требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель проводит приемочный контроль по ГОСТ 15.309.

7.2 Объем выборки при приемочном контроле должен составлять:

100% — по 5.9, 5.12.2; 10 % от партии, но не менее 5 шт. — по 4.2, 5.4 — 5.6, 5.8; 5 % от партии, но не менее 5 шт. — по 5.7. Объем выборки при приемочном контроле раздела 6 — по ГОСТ Р 52588.

8 Методы контроля

8.1 Контроль размеров кругов проводят с применением универсальных или специальных мер и средств измерений.

8.2 Размеры для справок, радиусы закругления R определены оснасткой и не контролируют.

8.3 Контроль по 5.9, 5.12.2 проводят визуально.

8.4 Контроль твердости — по ГОСТ Р 52587, ГОСТ Р 52710.

8.5 Контроль неуравновешенности — по ГОСТ 3060.

П р и м е ч а н и е — Контроль неуравновешенности кругов с $D \leq 250$ мм и типов 2, 6, 11, 35, 36, 37 допускается не проводить.

8.6 Контроль радиального и торцового биений проводят по техническому документу, утвержденному в установленном порядке, с помощью индикатора часового типа по ГОСТ 577 с ценой деления 0,01 мм.

8.7 Испытания на механическую прочность — по ГОСТ Р 52588, ГОСТ 30513.

П р и м е ч а н и е — До 01.07.2010 г. испытания на механическую прочность кругов типов 2, 35, 36, 37 допускается не проводить.

8.8 Коэффициент шлифования K вычисляют по формуле

$$K = \frac{Q_m}{Q_a},$$

где Q_m — объем снятого металла, мм^3 ;

Q_a — объем изношенной части круга (с учетом расхода круга на правку).

9 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 27595.

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель должен гарантировать соответствие кругов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Коэффициенты шлифования кругов и параметры шероховатости обработанной поверхности

Приложение А
(рекомендательное)

Вид шлифования	Характеристика круга	Режим шлифования			Параметр шлифования и обработанной поверхности R_a , мкм, не более
		Собраный износ мкм материнской поверхности	Рабочий скос расположения круга и, мкм	Скорость врезания глубина резания и, мм	
Круглое наружное врезное	1; 5; 7; 23; 26 20,0—5,00 × 32—63 25A F46—F60 I—N 6—8 V	Сталь 45 ГОСТ 1050 45...50 HRC	50	—	[50—60] 0,8—1,5 2,5 1,25
Бесцентровое	1; 30,0; 35,0 × 250 64C F90—I—F120 I—N 6—8 V	Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543 57...63 HRC	35	0,05—0,10 (1,5—3,0) —	— 2,4 0,63
Внуштрунное врезное	1; 5; 7 32—63 × 10—50 24AF60—I—F90 N—O 5—8 V	Сталь ШХ15 ГОСТ 801 61...64 HRC	—	[40—50] 0,3—0,5 7,0 1,25	
Глобусное	1; 5; 7 250—600 × 32—50 24AF46—I—F60 K—M 6 V	Сталь 45 ГОСТ 1050 45...50 HRC	—	5—10 —	3,8

Примечание — Контроль коэффициентов шлифования и параметров шероховатости обработанной поверхности проводят на методе чеканки кругами кругами кругами, не реже одного раза в 2 зоны.

ГОСТ Р 52781—2007

УДК 621.922.02:006.354

ОКС 25.100.70

Г25

ОКП 39 8100

39 8200

39 8300

Ключевые слова: шлифовальные круги, керамическая связка, бакелитовая связка, вулканическая связка, зернистость, твердость, класс неуравновешенности, механическая прочность

Редактор Р.Г. Говордосская
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор М.С. Кабашова
Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Сдано в набор 25.12.2007. Подписано в печать 11.02.2008. Формат 60 × 84 ¼. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,50. Тираж 473 экз. Зак. 85.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.